Celanese
The chemistry inside innovation™

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN

Zytel® HTN330 NC010 is an unreinforced, transparent high performance polyamide resin. It is also a PPA resin.

产品信息

树脂鉴别	PA	ISO 1043
制品标识码	>PA<	ISO 11469
ISO名称	ISO 16396-PA,,MG1NT,S10-030	

流变性能

	dry/cond.		
模塑收缩率, 平行	0.5/-	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	0.5/-	%	ISO 294-4, 2577

机械性能

	dry/cond.		
拉伸模量	2800/3000	MPa	ISO 527-1/-2
拉伸屈服应力, 50mm/min	95/93	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率, 50mm/min	5/6	%	ISO 527-1/-2
断裂伸长率, 50mm/min	30/-	%	ISO 527-1/-2
简支梁无缺口冲击强度, 23°C	200/N	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度, -30°C	180/-	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, 23°C	6/10	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	4.5/-	kJ/m²	ISO 179/1eA
穿刺 - 最大力, 23°C	5000/-	N	ISO 6603-2
穿刺能量, 23°C	60/-	J	ISO 6603-2

Tribological properties

	dry/cond.		
滑动摩擦系数, 1h, 自身	0.1/-		ASTM 1894

热性能

	dry/cond.		
玻璃化转变温度, 10°C/min	130/100	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.8 MPa	120/*	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	125/*	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	62/*	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	60/*	E-6/K	ISO 11359-1/-2
熔体导热系数	0.22	W/(m K)	ISO 22007-2
熔体比热容	2460	J/(kg K)	ISO 22007-4
相对温度指数，电气, 0.75mm	90	°C	UL 746B
相对温度指数，电气, 1.5mm	90	°C	UL 746B
相对温度指数，电气, 3.0mm	90	°C	UL 746B
相对温度指数，冲击, 0.75mm	65	°C	UL 746B
相对温度指数，冲击, 1.5mm	65	°C	UL 746B
相对温度指数，冲击, 3.0mm	65	°C	UL 746B
相对温度指数，强度, 0.75mm	90	°C	UL 746B
相对温度指数，强度, 1.5mm	90/*	°C	UL 746B
相对温度指数，强度, 3.0mm	90	°C	UL 746B

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN

阻燃性能

	dry/cond.		
1.5mm名义厚度时的阻燃性	HB/*	class	IEC 60695-11-10
UL认证	yes/*		UL 94
厚度为h时的阻燃性	V-2/*	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.86/*	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	yes/*		UL 94
FMVSS Class	B		ISO 3795 (FMVSS 302)
燃烧速率, 厚度：1毫米	<80	mm/min	ISO 3795 (FMVSS 302)

电性能

	dry/cond.		
相对介电常数, 1MHz	3.7/3.8		IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	200/200	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E13/1E13	Ohm.m	IEC 62631-3-1
介电强度	29/28	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600/-		IEC 60112

其它性能

	dry/cond.		
吸湿率, 2mm	4/*	%	类似ISO 62
吸水率, 2mm	9.6/*	%	类似ISO 62
密度	1180/-	kg/m³	ISO 1183
透光率	88	%	ISO 13468-1, -2

机械性能(薄膜)

	dry/cond.		
光泽度, 20°	110/*		ISO 2813
浑浊率	0.9/*		ISO 14782
水蒸汽透过率, 23°C/85%RH	29/*	g/(m²*d)	DIS 15106-1/-2
氧气透过率, 23°C/0%RH	45/*	cm³/(m²*d*bar)	DIS 15105-1/-2
氧气透过率, 23°C/85%RH	20/*	cm³/(m²*d*bar)	DIS 15105-1/-2
二氧化碳透过率, 23°C/0%RH	230/*	cm³/(m²*d*bar)	DIS 15105-1/-2
二氧化碳透过率, 23°C/85%RH	170/*	cm³/(m²*d*bar)	DIS 15105-1/-2

注塑

建议干燥	是[1]	
干燥温度	80	°C
干燥时间，除湿干燥机	6 - 10	h
加工前水分含量	≤ 0.1	%
最优熔体温度	300	°C
最低熔体温度***	280	°C
最高熔体温度	320	°C
最优模具温度	80	°C
最低模具温度	70	°C
最高模具温度	95	°C
保压时间 (h表示部件的最大壁厚mm)	h²+2	s

[1]: dehumidified dryer, dew point -30°C

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN

挤出成型

干燥温度	≤ 80 °C
干燥时间，除湿干燥机	6 - 10 h
加工前水分含量	≤ 0.1 %
最优熔体温度	260 °C
熔体温度范围	230 - 280 °C

吹塑

建议干燥	是
干燥温度	≤ 80 °C
干燥时间，除湿干燥机	6 - 10 h
加工前水分含量	≤ 0.1 %
最优熔体温度	260 °C
熔体温度范围	230 - 280 °C


特性

加工方法	注塑, 异型材挤出成型, 吹塑
特殊性能	透明, 可激光焊接

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN


粘度 - 剪切速度

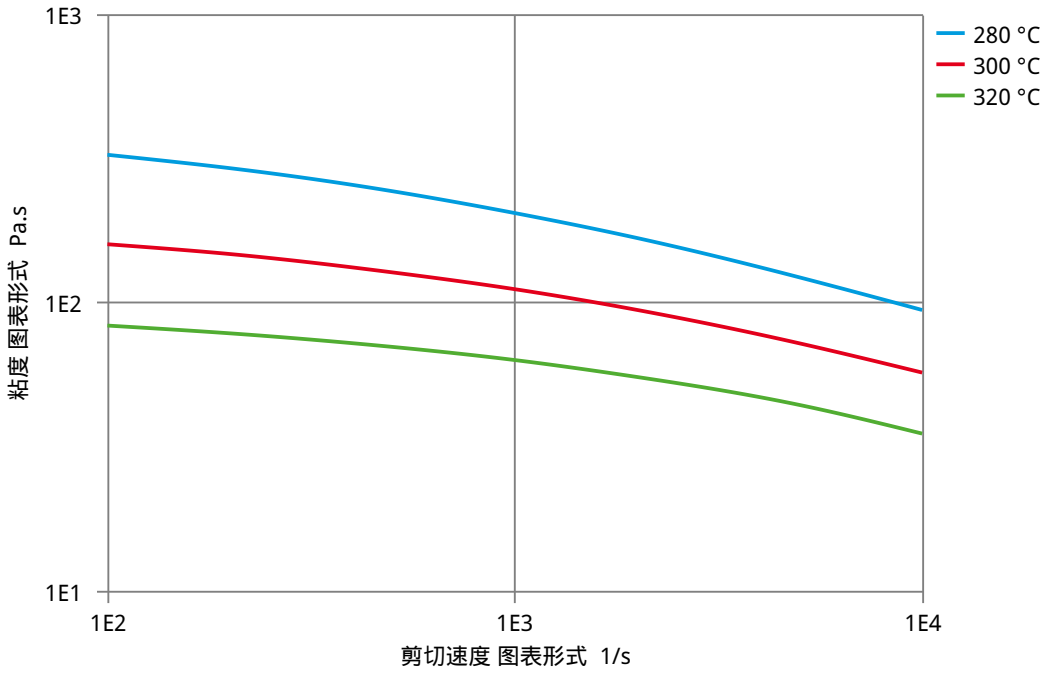

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN


剪切应力 - 剪切速度

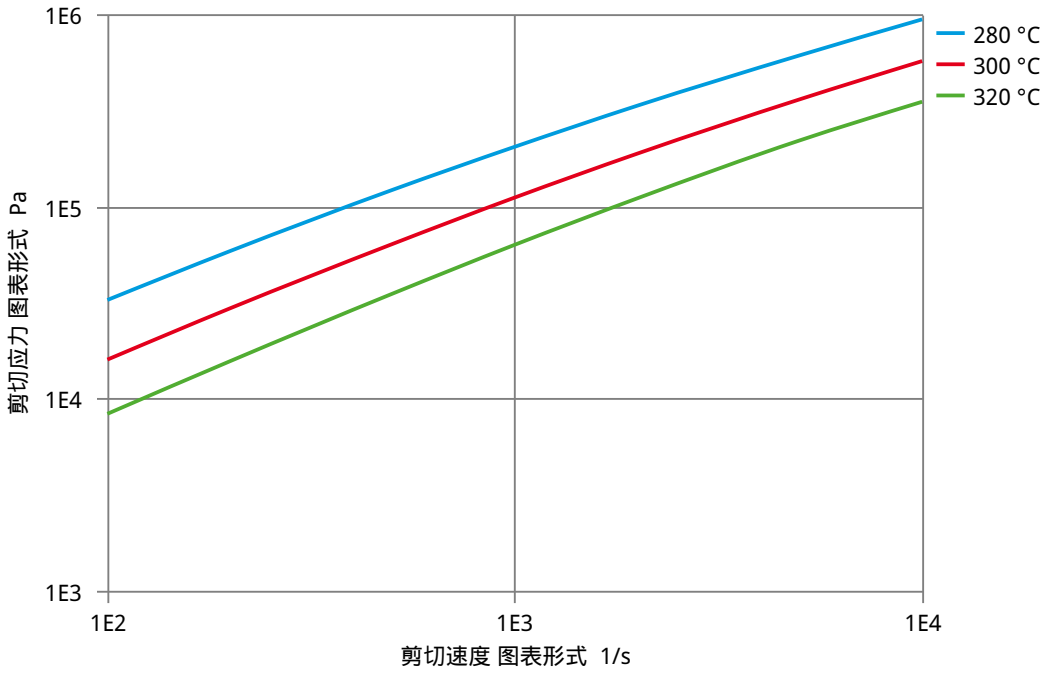

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN


动态拉伸模量 - 温度 (dry)

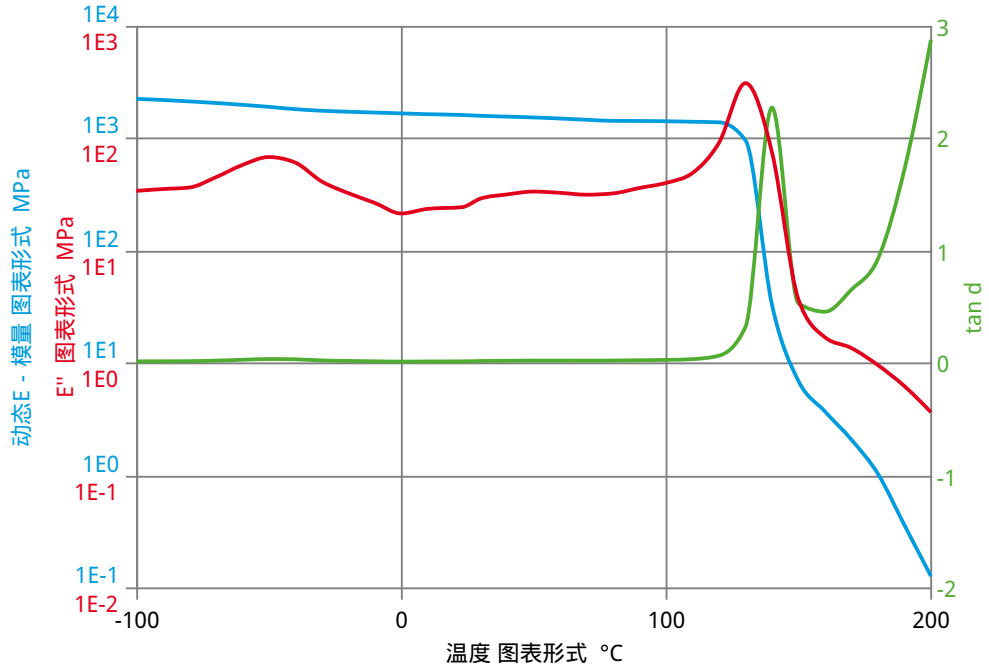

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN

动态拉伸模量 - 温度 (cond.)

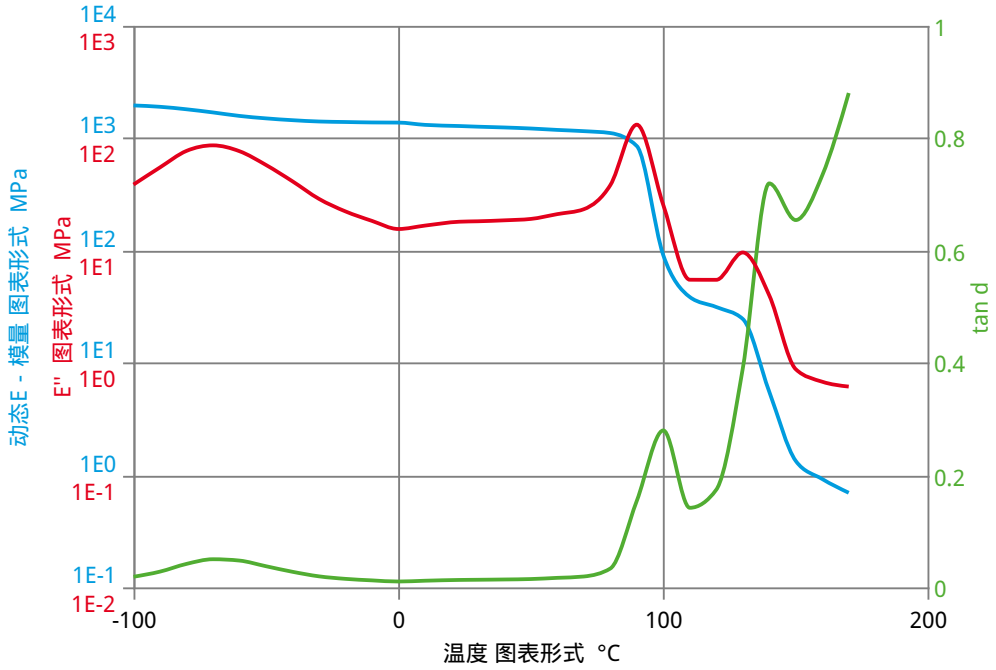


Revised: 2026-02-04 Source: Celanese Materials Database

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN


应力 - 应变 (dry)

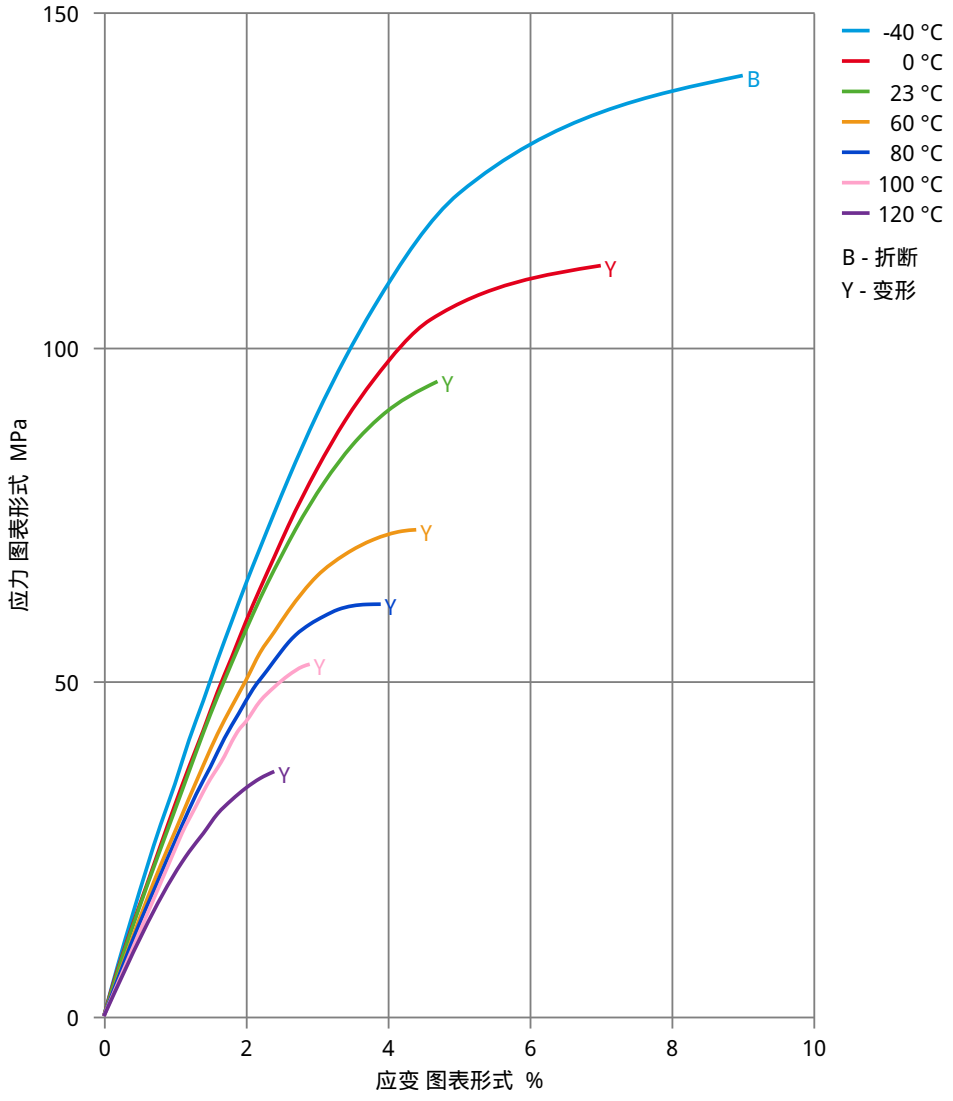

Zytel® HTN330 NC010

HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN

热膨胀

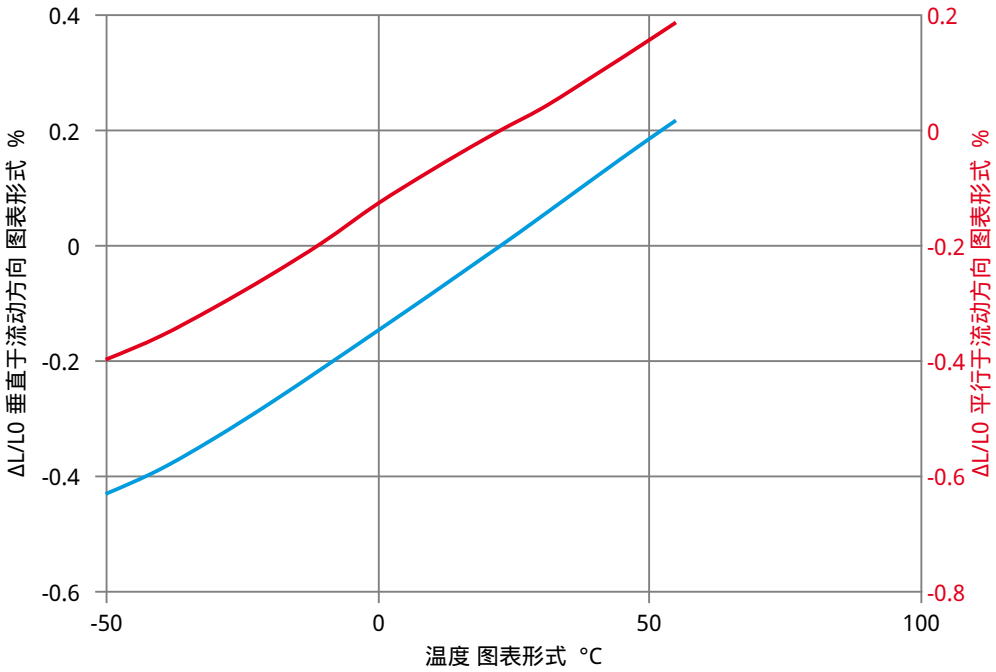

Revised: 2026-02-04 Source: Celanese Materials Database

用户须知： 所示数值基于实验室试样测试，代表本色材料标准属性范围内的数据。这些数值本身并不能作为任何部件设计的充分依据，且不旨在用于确定最大值、最小值或规格值范围。着色剂或其他添加剂可能会导致数据值的显著变化。模塑部件的性能会受到多种因素的影响，包括但不限于材料选择、添加剂、部件设计、加工条件和环境暴露。除了那些明确标识为医用级的产品（包括 MT® 产品标识或其他标识），塞拉尼斯的产品不旨在用于医疗或牙科植入。无论产品名称如何，确定特定材料和部件设计是否适用于用户所拟的任何用途以及使用方式是用户自身的责任，用户必须保证后续加工的材料满足其特定产品或用途的需要。据我们所知，本出版物中包含的信息是准确的；但是，我们对此处信息的准确性和完整性不承担任何责任。本出版物中包含的信息不应被视为对我们产品特定性能的承诺或保证。用户应自行负责调查使用本出版物中提及的材料是否侵犯了任何现有专利。此外，考虑到可能产生的不良影响，有必要将人类与许多材料的接触降至最低实际限度。对于本出版物中提到的任何危害，我们既不建议也不保证这些危害是唯一存在的危害。我们建议，打算依赖本出版物中的任何建议或使用本出版物中提及的任何设备、加工技术或材料的人，应确信他们能够满足所有适用的安全和健康标准。我们强烈建议用户在处理每种材料时，都要寻求并遵守制造商的最新说明，并且只委托受过适当培训的人员来处理这些材料。请拨打所列电话号码，了解更多技术信息。在尝试处理我们的产品之前，请致电客户服务部索取相应的材料安全数据表 (MSDS)。
(Copyright) 2026 塞拉尼斯或其附属公司。保留所有权利。
除非另有说明，Celanese®、注册的 C-ball 设计和本文中标有 ®、TM、SM 的所有其他商标均为 Celanese 或其附属公司的商标。